

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 4/6 CNL
Pétrographie : Granite
Elaboration : Concassé Non Lavé

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Classe granulaire

4	6.3
---	-----

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code BIII


	0.063	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	F	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10	10									
V.S.S.+U	2.3		6.0	15.0	95.0									
V.S.S.	2.0		5.0	10.0	90.0			30.0		35.0		20.0		
V.S.I.			0.0	80.0	98.0	100.0								50
V.S.I.-U			0.0	75.0	97.0									

Partie informative

Résultats de production

du 02/05/23 au 29/11/23

	0.063	0.5	2	4	6.3	9	12.5	F	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Maximum	2.0	3.4	3.7	8.0	88.1	100.0	100.0		18.9					
Xf+1.25xEcart-types	1.7	2.5	2.8	5.1	85.3	100.0	100.0		17.3					
Moyenne Xf	1.2	1.8	2.1	3.3	82.6	99.9	100.0	0.7	12.4	18.1	29.9	5.00	11.8	56
Xf-1.25xEcart-types	0.8	1.2	1.3	1.5	79.9	99.4	100.0		7.5					
Minimum	0.6	1.1	1.4	1.7	80.4	98.2	100.0		6.6					
Ecart-type	0.35	0.52	0.58	1.46	2.18	0.40	0.00		3.90					
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	1	7	1	1	1	1	1

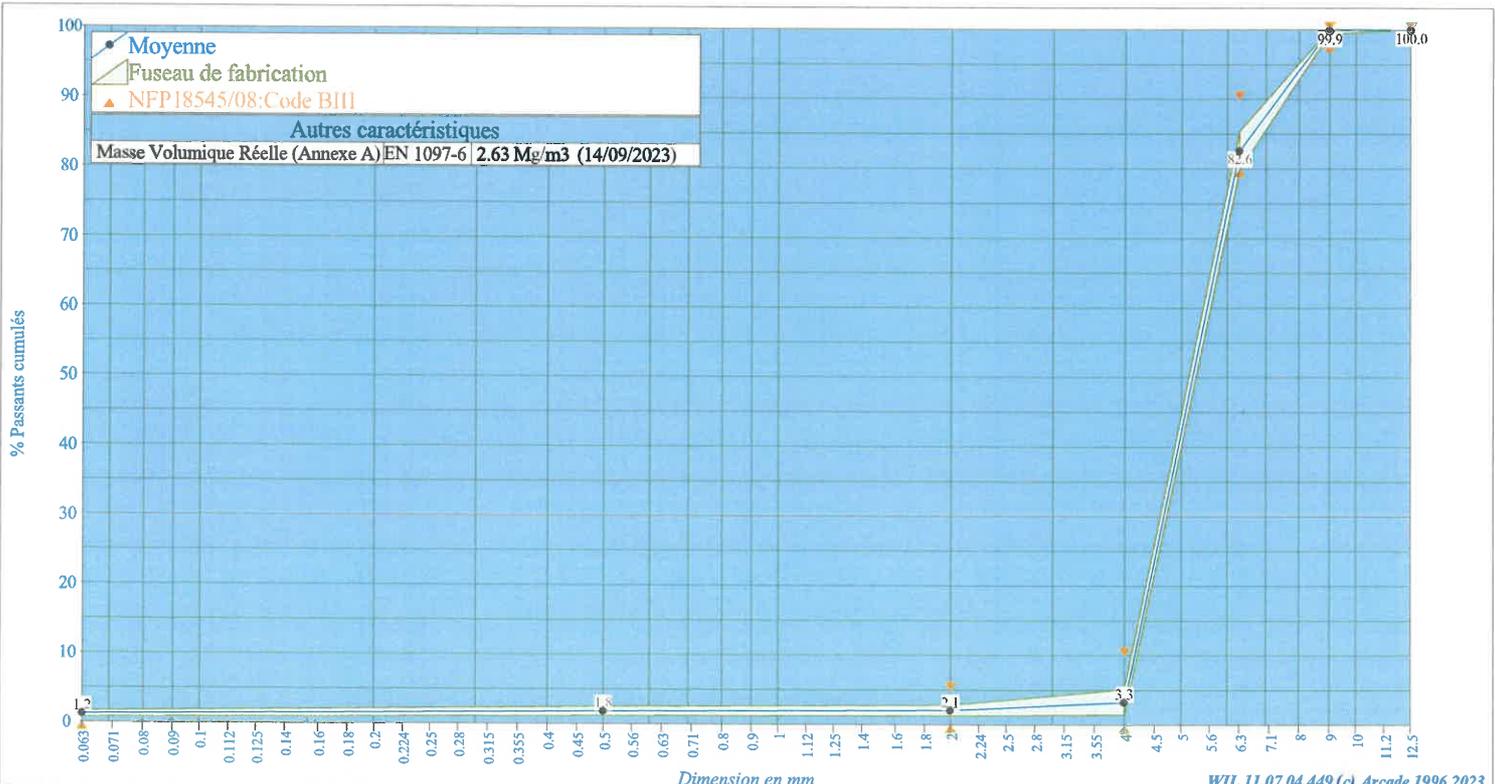

LABORATOIRE

**LABORROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE